

Certificat 0965-CPR-AGG/4376

Classe Granulaire	0/2	0-2 mm MF C f30 a non lavé
Norme: EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiel		
Norme: EN 13242 Granulats pour les travaux génie civil et pour la construction des chaussées		
Norme: EN 12620 Granulats pour bétons		

Producteur

Grès du Bois d'Anthisnes srl

Route de la Malle-Poste, 3
4171 Poulseur Belgique

□ Tel : 32 4 380 27 71 □ Fax: 32 4 380 30 82


□ TVA: BE 0419 905 179 □ RC Huy: 47-117

□ www.gba.be

		0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	MBF
Partie Contractuelle : valeurs sur lesquelles le producteur s'engage										
Etendue	e	3,0	20,0	25,0	20,0	10,0	5,0	1,0	0,0	0,0
Incertitude	u	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	2,0
Limite Sup	LS	30,0					99,0	100,0	100,0	10,0
Incertitude Max	Vss+u	30,9	58,4	71,6	76,2	79,8	98,7	100,0	100,0	12,0
Tolérance Max	Vss	26,9	54,4	67,6	72,2	76,8	96,7	100,0	100,0	10,0
Valeur type	Xt	23,9	34,4	42,6	52,2	66,8	91,7	99,8	100,0	5,2
Tolérance Min	Vsi	20,9	22,0	22,0	32,2	56,8	86,7	98,0	100,0	
Incertitude Min	Vsi-u	16,9	18,0	18,0	28,2	53,8	84,7	97,0	100,0	
Limite Min	LI	0,0					85,0	98,0	100,0	
Résultats de production du 30/09/2014 au 09/03/2015										
Partie Informative : résultats de production										
Moyenne	Xf	23,9	34,4	42,6	52,2	66,8	91,7	99,8	100,0	5,2
Maximum	M	27,9	39,7	48,1	58,3	72,8	93,6	100,0	100,0	6,0
Minimum	m	21,2	30,8	37,8	47,2	62,5	89,7	99,6	100,0	4,0
Fuseau de régularité										
Prod. Min	Vsi+1,25sf	23,3	25,2	25,8	35,9	60,1	88,3	98,1	100,0	
Prod. Sup	Vss-1,25sf	24,4	51,1	63,8	68,5	73,5	95,0	99,9	100,0	
Ecart-type	sf	2,0	2,6	3,0	3,0	2,7	1,3	0,1	0,0	

Plus de production depuis le 09/12/2015

Caractéristiques de production	Normes EN	MOYENNE	SPECIFICATION CE		
		GBA	EN 13043	EN 12620	EN 13242
Teneur en fines	EN 933-1	23,9	f ₃₀	f ₃₀	f ₃₀
Propreté	EN 933-9	5,2	MB _F 10		
Tolérance			C		
Caractéristiques intrinsèques		GBA			
PSV	EN 1097-8	60	>44		
Sensibilité Gel Dégel	EN 1367-1				
Masse Volumique Réelle (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	2,52 Mg/m ³	2,56 Mg/m ³		
Absorption d'eau (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	1,9%	1,3%		
Teneur en matière humique	EN 1744-1, 15.1		Négative		

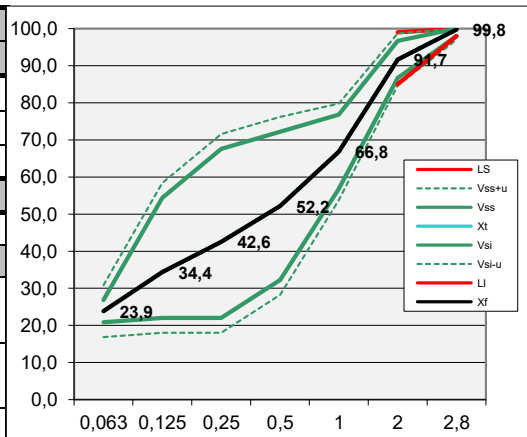

Certificat 0965-CPR-AGG/4376

Classe Granulaire	0/4 f22	0-4 mm CF C f22 a non lavé
Norme: EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiel		

Producteur
Grès du Bois d'Anthisnes srl

 Route de la Malle-Poste, 3
4171 Poulseur Belgique


 □ Tel : 32 4 380 27 71 □ Fax: 32 4 380 30 82
□ TVA: BE 0419 905 179 □ RC Huy: 47-117
□ www.gba.be

		0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	MBF	MF
Partie Contractuelle : valeurs sur lesquelles le producteur s'engage												
Etendue	e	3,0	20,0	20,0	20,0	20,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Incertitude	u	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	3,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Limite Sup	LS	22,0						99,0	100,0	100,0	10,0	4,0
Incertitude Max	Vss+u	21,8	44,9	50,1	57,0	67,9	80,8	100,0	100,0	100,0	12,0	6,0
Tolérance Max	Vss	17,8	40,9	46,1	53,0	64,9	77,8	101,4	100,0	100,0	10,0	4,0
Valeur type	Xt	14,8	20,9	26,1	33,0	44,9	67,8	96,4	100,0	100,0	3,6	3,1
Tolérance Min	Vsi	15,4	16,0	16,0	19,2	31,4	62,0	84,0	98,0	100,0		
Incertitude Min	Vsi-u	7,8	12,0	12,0	9,0	21,9	54,8	89,4	98,0	100,0		
Limite Min	LI	0,0						85,0	98,0	100,0		2,4

Résultats de production du 06/08/2024 au 20/05/2025
Partie Informative : résultats de production

Moyenne	Xf	14,8	20,9	26,1	33,0	44,9	67,8	96,4	100,0	100,0	3,6	3,1
Maximum	M	19,4	26,6	34,0	42,4	53,1	72,0	98,9	100,0	100,0	4,7	3,5
Minimum	m	8,9	14,6	18,8	26,0	36,7	56,3	91,2	100,0	100,0	3,3	2,8
Fuseau de régularité												
Prod. Min	Vsi+1,25sf	15,6	20,6	21,3	18,5	30,9	64,3	94,6	100,0	100,0		
Prod. Sup	Vss-1,25sf	14,0	36,3	40,8	47,5	58,8	71,3	98,1	100,0	100,0		
Ecart-type	sf	3,0	3,7	4,3	4,4	4,8	5,2	2,6	0,0	0,0		

Caractéristiques de production	Normes EN	MOYENNE	SPECIFICATION CE *		
		GBA	EN 13043	EN 12620	EN 13242
Teneur en fines	EN 933-1	14,8	f ₂₂	f ₂₂	f ₂₂
Propreté	EN 933-9	3,6	MB _F 10		
Tolérance			C		
Caractéristiques intrinsèques		GBA			
PSV	EN 1097-8	61			
Sensibilité Gel Dégel	EN 1367-1		NR		
Masse Volumique Réelle (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	2,57 Mg/m ³	2,56 Mg/m ³		
Absorption d'eau (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	1,2%	1,3%		
Teneur en matière humique	EN 1744-1, 15.1		Négative		

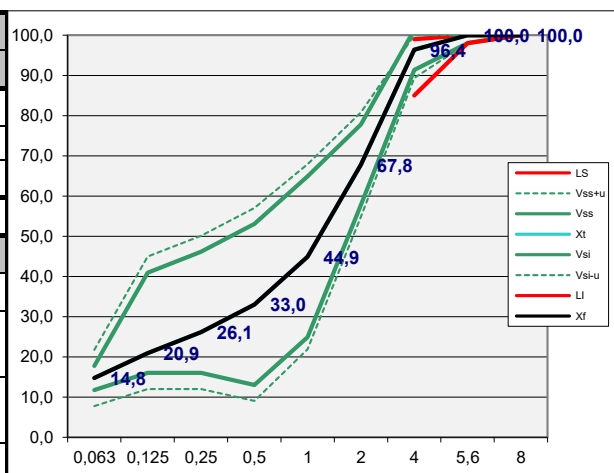

* Caractéristiques reprises dans la DOP

Certificat 0965-CPR-AGG/4376

Classe Granulaire	0/4 f10	(0-4 mm def) CF C f10 a non lavé
Norme: EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiel		
Norme: EN 13242 Granulats pour les travaux génie civil et pour la construction des chaussées		
Norme: EN 12620 Granulats pour bétons		

Producteur
Grès du Bois d'Anthisnes srl

Route de la Malle-Poste, 3
4171 Poulseur Belgique

☐ Tel : 32 4 380 27 71 ☐ Fax: 32 4 380 30 82
☐ TVA: BE 0419 905 179 ☐ RC Huy: 47-117
☐ www.gba.be

		0,063	0,125	0,25	0,5	1	4	5,6	8	MBF	MB
Partie Contractuelle : valeurs sur lesquelles le producteur s'engage											
Etendue	e	3,0	3,0	3,0	3,0	5,0	5,0	1,0	0,0	0,0	
Incertitude	u	4,0	4,0	4,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	2,0	
Limite Sup	LS	10,0					99,0	100,0	100,0	10,0	1,0
Incertitude Max	Vss+u	15,3	21,8	26,0	31,1	41,2	100,0	100,0	100,0	12,0	
Tolérance Max	Vss	11,3	17,8	22,0	27,1	38,2	103,0	100,0	100,0	10,0	
Valeur type	Xt	8,3	14,8	19,0	24,1	33,2	98,0	100,0	100,0	4,0	0,8
Tolérance Min	Vsi	5,3	2,0	2,0	2,0	28,2	93,0	98,0	100,0		
Incertitude Min	Vsi-u	1,3	0,0	0,0	0,0	25,2	91,0	97,0	100,0		
Limite Min	LI	0,0					85,0	98,0	100,0		

Résultats de production du 30/10/2024 au 23/04/2025
Partie Informative : résultats de production

Moyenne	Xf	8,3	14,8	19,0	24,1	33,2	98,0	100,0	100,0	4,0	0,8
Maximum	M	9,4	23,4	32,2	41,7	56,4	99,0	100,0	100,0	4,7	1,0
Minimum	m	5,3	8,4	8,7	9,4	11,1	87,4	99,8	100,0	3,3	0,5
Fuseau de régularité											
Prod. Min	Vsi+1,25sf	6,8	6,7	10,0	13,9	47,4	96,6	98,1	100,0		
Prod. Sup	Vss-1,25sf	9,8	13,0	14,0	15,2	19,1	99,3	99,9	100,0		
Ecart-type	sf	1,2	3,8	6,4	9,6	15,3	2,9	0,1	0,0		

