

Classe Granulaire 2/8

Catégorie selon PTV 411: gravillon de calcaire 2/8 Cb I f4 NG sec

Norme: EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiel	G _c 85/20	G 20/17,5
Norme: EN 12620 Granulats pour Bétons	G _c 85/20	
Norme: EN 13242 Granulats pour les travaux génie civil et pour la construction des chaussées	G _c 80-20	GT _c 20/17,5

Producteur	CHANTIER: FELLER CONCASSAGES JEMELLE
Grès du Bois d'Anthisnes srl	
Route de la Malle-Poste, 3	□ Tel : 32 4 380 27 71 □ Fax: 32 4 380 30 82
4171 Poulseur Belgique	□ TVA: BE 0477 020 264 □ RC Huy: 47-117
	□ www.gba.be

« La certification BENOR du produit indique que, sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente, comme définie dans les spécifications de référence technique.

La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification . »


		0,063	1	2	4	8	11,2	16	FI
Partie Contractuelle : valeurs sur lesquelles le producteur s'engage									
Etendue	e	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	2,0		0,0
Incertitude	u	0,6	1,0	5,0	5,0	5,0	1,0	0,0	4,0
Limite Sup	LS	4,0	5,0	20,0	50,0	99,0	100,0	100,0	25,0
Incertitude Max	Rsj+u	4,6	6,0	23,0	59,0	100,0	100,0	100,0	29,0
Tolérance Max	Rsj	4,0	5,0	18,0	53,0	99,0	100,0	100,0	25,0
Valeur type	Xt	2,2	2,8	5,0	32,5	96,3	100,0	100,0	13,8
Tolérance Min	Rij	0,0	0,0	0,0	23,0	85,0	98,0	100,0	
Incertitude Min	Rij-u	0,0	0,0	0,0	17,0	80,0	97,0	100,0	
Limite Min	LI	0,0	0,0	0,0	20,0	85,0	98,0	100,0	

Résultats de production du 01/07/2025 au 15/09/2025

		0,063	1	2	4	8	11,2	16	FI
Partie Informatrice : résultats de production									
Moyenne	M	2,2	2,8	5,0	32,5	96,3	100,0	100,0	13,8
Maximum	Max	3,3	4,0	6,8	37,3	97,4	100,0	100,0	14,4
Minimum	min	1,5	2,0	3,9	29,0	95,6	100,0	100,0	13,3
Fuseau de régularité									
Prod. Min	Rsj+1,44sj	0,9	0,9	1,3	27,0	85,8	98,0	100,0	
Prod. Sup	Rij-1,44sj	3,1	4,1	16,7	49,0	98,2	100,0	100,0	
Ecart-type	sj	0,6	0,6	0,9	2,8	0,5	0,0	0,0	
Nombre de résultats		12	12	12	12	12	12	12	3

Caractéristiques	Normes EN	Feller	SPECIFICATION CE *			SPECIFICATION BENOR	
			EN 13043	EN 12620	EN 13242	BENOR	
Teneur en fines	EN 933-1	2,2	f ₄	f ₄	f ₄	f ₄	
Coefficient d'aplatissement	EN 933-3	13,8	FI 25			I	
Coefficient LA	EN 1097-2	24	LA 30			Cb	≤30
Coefficient M _{DE}	EN 1097-1	17	MDE ₂₅				≤25
LA + M _{DE}	PTV 411	41					≤45
Coefficient PSV	EN 1097-8		NPD				
Sensibilité Gel Dégel	EN 1367-1					NG (Non Gélif car absorption d'eau <1%)	
Masse Volumique Réelle (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	2,68 Mg/m3	2,68 Mg/m3			± 0,07	
Absorption d'eau (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	0,5%	0,5%			± 0,3	
Teneur en matière humique	EN 1744-1, 15.1		Négative			Pas de MO	
Teneur conventionnelle en matières organiques	NBN B 11-256	0,1%				≤ 0,5%	

Time (min)	LS (%)	Rsj+u (%)	Rsj (%)	Xt (%)	Rij (%)	Rij-u (%)	Li (%)	M (%)
0.063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2.2	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.2	2.6
4	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
8	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5
11.2	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3	96.3
16	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

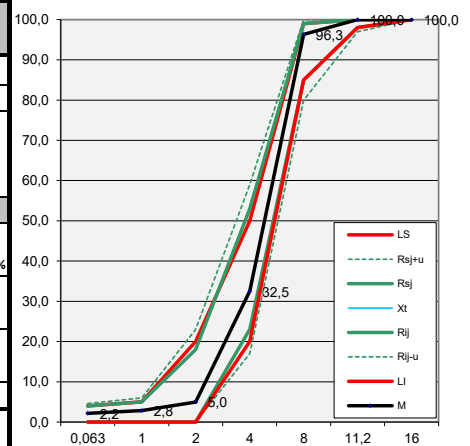

* Caractéristiques reprises dans la DOP

Classe Granulaire 8/16

Catégorie selon PTV 411: gravillons de calcaire 8/16 Cb 1 f2 NG sec

Norme: EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiel	G _c 85/20	G 25/15
Norme: EN 12620 Granulats pour Bétons	G _c 85/20	
Norme: EN 13242 Granulats pour les travaux génie civil et la construction des chaussées	G _c 80-20	GT _c 25/15

Producteur	CHANTIER: FELLER CONCASSAGES JEMELLE
Grès du Bois d'Anthisnes srl	
Route de la Malle-Poste, 3	□ Tel : 32 4 380 27 71 □ Fax: 32 4 380 30 82
4171 Poulseur Belgique	□ TVA: BE 0477 020 264 □ RC Huy: 47-117
	□ www.gba.be


« La certification BENOR du produit indique que, sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente, comme définie dans les spécifications de référence technique.

La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification . »

		0,063	4	8	11,2	16	22,4	31,5	FI
Partie Contractuelle : valeurs sur lesquelles le producteur s'engage									
Etendue	e	0,0	5,0	10,0	10,0	7,0	2,0	0,0	0,0
Incertitude	u	0,6	1,0	5,0	5,0	5,0	1,0	0,0	4,0
Limite Sup	LS	2,0	5,0	20,0	65,0	99,0	100,0	100,0	20,0
Incertitude Max	Rsj+u	2,6	6,0	25,0	65,0	100,0	100,0	100,0	29,0
Tolérance Max	Rsj	2,0	5,0	20,0	60,0	99,0	100,0	100,0	25,0
Valeur type	Xt	1,1	1,7	9,5	51,2	95,2	100,0	100,0	10,9
Tolérance Min	Rij	0,0	0,0	0,0	35,0	85,0	98,0	100,0	
Incertitude Min	Rij-u	0,0	0,0	0,0	30,0	80,0	97,0	100,0	
Limite Min	LI	0,0	0,0	0,0	35,0	85,0	98,0	100,0	
Résultats de production du 01/07/2025 au 15/09/2025									
		0,063	4	8	11,2	16	22,4	31,5	FI
Partie Informatrice : résultats de production									
Moyenne	M	1,1	1,7	9,5	51,2	95,2	100,0	100,0	10,9
Maximum	Max	2,0	3,1	16,4	64,5	98,2	100,0	100,0	11,8
Minimum	min	0,6	1,1	6,9	42,5	92,1	100,0	100,0	9,2
Fuseau de régularité									
Prod. Min	Rsj+1,44sj	0,4	0,8	3,2	42,4	87,1	98,0	100,0	
Prod. Sup	Rij-1,44sj	1,6	4,2	16,8	52,6	96,9	100,0	100,0	
Ecart-type	sj	0,3	0,6	2,5	5,9	1,7	0,0	0,0	
Nombre de résultats		12	12	12	12	12	12	12	4

			SPECIFICATION CE *			SPECIFICATION	
Caractéristiques	Normes EN	Feller	EN 13043 EN 12620 EN 13242			BENOR	
Teneur en fines	EN 933-1	1,1	f ₂	f ₄	f ₂	f ₂	
Coefficient d'aplatissement	EN 933-3	10,9	FI 20			I	
Coefficient LA	EN 1097-2	24	LA 30			Cb	<=30
Coefficient M _{DE}	EN 1097-1	17	MDE ₂₅				<=25
LA + M _{DE}	PTV 411	41					<=45
Coefficient PSV	EN 1097-8		NPD				
Sensibilité Gel Dégel	EN 1367-1					NG (Non Gélif car absorption d'eau <1%)	
Masse Volumique Réelle (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	2,68 Mg/m3	2,68 Mg/m3			± 0,07	
Absorption d'eau (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	0,5%	0,5%			± 0,3	
Teneur en matière humique	EN 1744-1, 15.1		Négative			Pas de MO	
Teneur conventionnelle en matières organiques	NBN B 11-256	0,1%				≤ 0,5%	

* Caractéristiques reprises dans la DOP

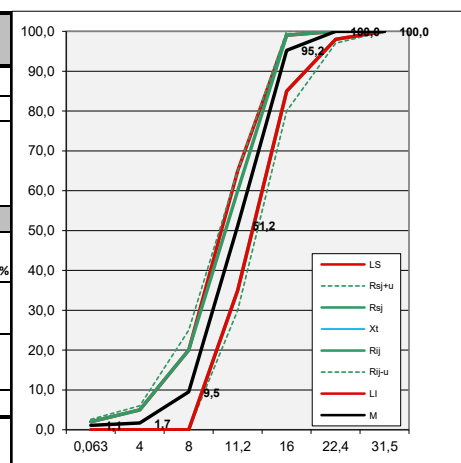

Classe Granulaire

8/22

Catégorie selon PTV 411: concassé de calcaire 8/22 mm Cb 1 f2 NG sec

Norme: EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiel

Norme: EN 13242 Granulats pour les travaux génie civil et pour la construction des chaussées

Norme: EN 12620 Granulats pour Bétons

Producteur

CHANTIER: FELLER CONCASSAGES JEMELLE

Grès du Bois d'Anthisnes sprl

Route de la Malle-Poste, 3

4171 Poulseur Belgique

Tel : 32 4 380 27 71 Fax: 32 4 380 30 82


TVA: BE 0477 020 264 RC Huy: 47-117

www.gba.be

		0,063	4	8	16	22,4	31,5	45	FI
Partie Contractuelle : valeurs sur lesquelles le producteur s'engage									
Etendue	e	0,0	5,0	10,0	7,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Incertitude	u	0,6	1,0	5,0	5,0	1,0	1,0	0,0	4,0
Limite Sup	LS	2,0	5,0	15,0	70,0	99,0	100,0	100,0	15,0
Incertitude Max	Vss+u	2,6	6,0	25,0	58,5	100,0	100,0	100,0	29,0
Tolérance Max	Vss	2,0	5,0	20,0	52,5	99,0	100,0	100,0	25,0
Valeur type	Xt	1,1	2,4	7,4	47,6	95,2	100,0	100,0	9,5
Tolérance Min	Vsi	0,0	0,0	0,0	25,0	85,0	98,0	100,0	
Incertitude Min	Vsi-u	0,0	0,0	0,0	19,0	80,0	97,0	100,0	
Limite Min	LI	0,0	0,0	0,0	25,0	90,0	98,0	100,0	
Partie Informative : résultats de production									
Moyenne	Xf	1,1	2,4	7,4	47,6	95,2	100,0	100,0	9,5
Maximum	M	1,6	4,7	12,9	61,2	98,2	100,0	100,0	11,8
Minimum	m	0,4	1,4	3,7	33,2	93,0	100,0	100,0	7,5
Fuseau de régularité									
Prod. Min	Vsi+1,25sf	0,3	1,2	4,4	35,6	87,5	98,0	100,0	
Prod. Sup	Vss-1,25sf	1,7	3,8	15,6	41,9	96,5	100,0	100,0	
Ecart-type	sf	0,3	1,0	3,6	8,4	2,0	0,0	0,0	
Nombre de résultats		15	15	15	15	15	15	15	8

			SPECIFICATION CE *		
Caractéristiques	Normes EN	Feller	EN 13043	EN 12620	EN 13242
Teneur en fines	EN 933-1	1,1	f ₂	f ₄	f ₂
Coefficient d'aplatissement	EN 933-3	9,5	FI 15		
Coefficient LA	EN 1097-2	24	LA 30		
Coefficient M _{DE}	EN 1097-1	17	MDE ₂₅		
LA + M _{DE}	PTV 411	41			
Coefficient PSV	EN 1097-8		NPD		
Sensibilité Gel Dégel	EN 1367-1				
Masse Volumique Réelle (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	2,68 Mg/m ³	2,68 Mg/m ³		
Absorption d'eau (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	0,5%	0,5%		
Teneur en matière humique	EN 1744-1, 15.1		Négative		
Teneur conventionnelle en matières organiques	NBN B 11-256	0,1%			

* Caractéristiques reprises dans la DOP

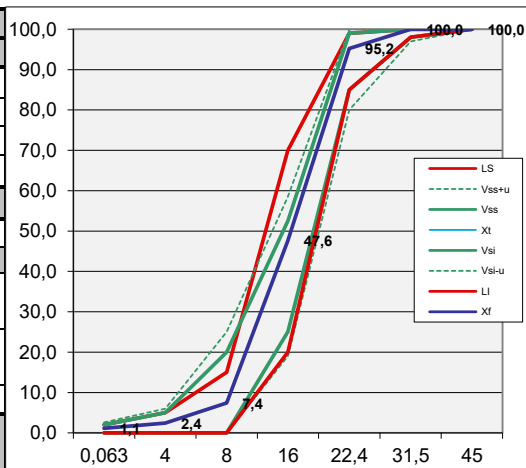

Classe Granulaire **16/22,5**

Catégorie selon PTV 411: Gravillon calcaire 16/22,5 Cb I f2 NG sec

Norme: EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiel	G _c 85/20
Norme: EN 12620 Granulats pour Bétons	G _c 85/20
Norme: EN 13242 Granulats pour les travaux génie civil et la construction des chaussées	G _c 80-20

Producteur	CHANTIER: FELLER CONCASSAGES JEMELLE
Grès du Bois d'Anthisnes srl	
Route de la Malle-Poste, 3	□ Tel : 32 4 380 27 71 □ Fax: 32 4 380 30 82
4171 Poulseur Belgique	□ TVA: BE 0477 020 264 □ RC Huy: 47-117
	□ www.gba.be

« La certification BENOR du produit indique que, sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente, comme définie dans les spécifications de référence technique.


La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification . »

		0,063	8	16	22,4	31,5	45	FI
Partie Contractuelle : valeurs sur lesquelles le producteur s'engage								
Etendue	e	0,0	5,0	10,0	10,0	2,0	0,0	0,0
Incertitude	u	0,6	1,0	5,0	5,0	1,0	0,0	4,0
Limite Sup	LS	2,0	5,0	20,0	99,0	100,0	100,0	15,0
Incertitude Max	Rsj+u	2,6	6,0	25,0	100,0	100,0	100,0	29,0
Tolérance Max	Rsj	2,0	5,0	20,0	99,0	100,0	100,0	25,0
Valeur type	Xt	0,8	1,2	11,8	93,2	100,0	100,0	11,2
Tolérance Min	Rij	0,0	0,0	0,0	85,0	98,0	100,0	
Incertitude Min	Rij-u	0,0	0,0	0,0	80,0	97,0	100,0	
Limite Min	LI	0,0	0,0	0,0	85,0	98,0	100,0	

Résultats de production du 01/07/2025 au 15/09/2025

		0,063	8	16	22,4	31,5	45	FI
Partie Informative : résultats de production								
Moyenne	M	0,8	1,2	11,8	93,2	100,0	100,0	11,2
Maximum	Max	1,5	2,2	15,3	96,3	100,0	100,0	11,4
Minimum	min	0,4	0,5	9,4	89,1	100,0	100,0	10,9
Fuseau de régularité								
Prod. Min	Rsj+1,28sj	0,5	0,7	2,4	88,1	98,0	100,0	
Prod. Sup	Rij-1,28sj	1,5	4,3	17,6	95,9	100,0	100,0	
Ecart-type	sj	0,4	0,5	1,9	2,4	0,0	0,0	
Nombre de résultats		12	12	12	12	12	12	3

			SPECIFICATION CE *			SPECIFICATION	
Caractéristiques	Normes EN	Feller	EN 13043	EN 12620	EN 13242	BENOR	
Teneur en fines	EN 933-1	0,8	f ₂	f ₄	f ₂	f ₂	
Coefficient d'applatissement	EN 933-3	11,2	FI 15			I	
Coefficient LA	EN 1097-2	24	LA 30			Cb	<=30
Coefficient M _{DE}	EN 1097-1	17	MDE ₂₅				<=25
LA + M _{DE}	PTV 411	41					<=45
Coefficient PSV	EN 1097-8		NPD				
Sensibilité Gel Dégel	EN 1367-1					NG (Non Gélif car absorption d'eau <1%)	
Masse Volumique Réelle (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	2,68 Mg/m3	2,68 Mg/m3			± 0,07	
Absorption d'eau (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	0,5%	0,5%			± 0,3	
Teneur en matière humique	EN 1744-1, 15.1		Négative			Pas de MO	
Teneur conventionnelle en matières organiques	NBN B 11-256	0,1%				≤ 0,5%	

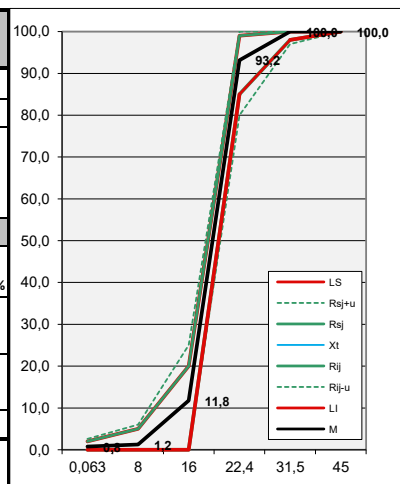

* Caractéristiques reprises dans la DOP

Classe Granulaire

20/31,5

Catégorie selon PTV 411: gravillon calcaire 20/31,5 Cb I f2 NG sec

Norme: EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiel	G _c 90/15
Norme: EN 12620 Granulats pour Bétons	G _c 90/15
Norme: EN 13242 Granulats pour les travaux génie civil et pour la construction des chaussées	G _c 85-15

Producteur	CHANTIER: FELLER CONCASSAGES JEMELLE
Grès du Bois d'Anthisnes srl	
Route de la Malle-Poste, 3	□ Tel : 32 4 380 27 71 □ Fax: 32 4 380 30 82
4171 Poulseur Belgique	□ TVA: BE 0477 020 264 □ RC Huy: 47-117
	□ www.gba.be


		0,063	10	20	31,5	45	63	FI
Partie Contractuelle : valeurs sur lesquelles le producteur s'engage								
Etendue	e		15,0	45,0	14,0	2,0		0,0
Incertitude	u	0,6	5,0	6,0	5,0	1,0	0,0	4,0
Limite Sup	LS	2,0	5,0	15,0	99,0	100,0	100,0	15,0
Incertitude Max	Vss+u	2,6	25,0	58,5	100,0	100,0	100,0	39,0
Tolérance Max	Vss	2,0	20,0	52,5	99,0	100,0	100,0	35,0
Valeur type	Xt	0,5	0,7	7,2	96,0	100,0	100,0	8,6
Tolérance Min	Vsi	0,0	0,0	25,0	85,0	98,0	100,0	
Incertitude Min	Vsi-u	0,0	0,0	19,0	80,0	97,0	100,0	
Limite Min	LI	0,0	0,0	0,0	90,0	98,0	100,0	

Résultats de production du 24/04/2025 au 09/09/2025

		0,063	10	20	31,5	45	63	FI
Partie Informative : résultats de production								
Moyenne	Xf	0,5	0,7	7,2	96,0	100,0	100,0	8,6
Maximum	M	0,7	1,1	8,3	97,5	100,0	100,0	9,5
Minimum	m	0,4	0,5	5,2	94,4	100,0	100,0	7,7
Fuseau de régularité								
Prod. Min	Vsi+1,25sf	0,1	0,2	26,1	86,1	98,0	100,0	
Prod. Sup	Vss-1,25sf	1,9	19,8	51,4	97,9	100,0	100,0	
Ecart-type	sf	0,1	0,2	0,9	0,9	0,0	0,0	
Nombre de résultats		15	15	15	15	15	15	4

Caractéristiques	Normes EN	Feller	SPECIFICATION CE *	
			EN 13043	EN 13232
Teneur en fines	EN 933-1	0,5	f ₂	f ₂
Coefficient d'aplatissement	EN 933-3	8,6	FI 15	
Coefficient LA	EN 1097-2	24	LA 30	
Coefficient M _{DE}	EN 1097-1	17	MDE ₂₅	
LA + M _{DE}	PTV 411	41		
Coefficient PSV	EN 1097-8		NPD	
Sensibilité Gel Dégel	EN 1367-1			
Masse Volumique Réelle (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	2,68 Mg/m ³	2,68 Mg/m ³	
Absorption d'eau (sur fraction 10-14 mm)	EN 1097-6	0,5%	0,5%	
Teneur en matière humique	EN 1744-1, 15.1		Négative	
Teneur conventionnelle en matières organiques	NBN B 11-256	0,1%		

* Caractéristiques reprises dans la DOP

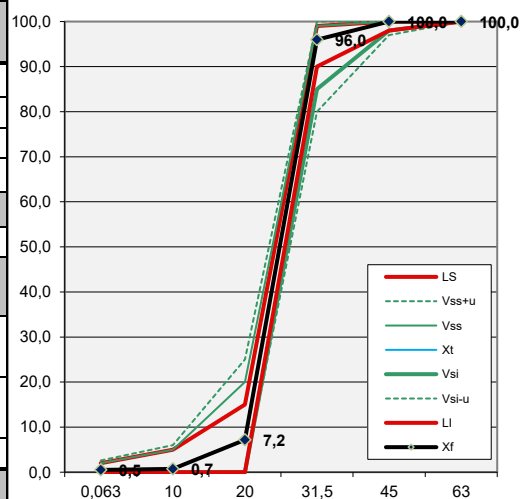

version : FT 20/32 2025/02

Date: 15-09-25

La direction de la Carrière du Bois d'Anthisnes s'engage à respecter les exigences des annexes
ZA des normes harmonisées NBN EN 13043, 13242, 12620.

P Dethier
Directeur